


Protokol č. 060-051990

za 6. týden 2021

Výrobek: Přírodní kamenivo těžené **Frakce:** 4/16
Žadatel: Moravia Tech, a.s., Dvorecká 521/27, 620 00 Brno
Výrobna: Pískovna Hrušovany u Brna, 664 62
Odběr vzorku: Ludmila Fryštenská dne 10.2.2021, dle ČSN EN 932-1
Převzal do AZL: Ludmila Fryštenská **Dne:** 10.2.2021
Evid. č. vzorku: VZ 060210048
Číslo zakázky : Z060150008

Zkuš. postupy: Stanovení zrnitosti: ČSN EN 933-1:2012 Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti-Sitový rozbor, metoda praní a prosévání
Tvarový index: ČSN EN 933-4: 2008 Zkoušení geometrických vlastností kameniva-Část 4: Stanovení tvaru zm-Tvarový index
Zkuš. zařízení: Přístroje a měřidla použitá pro zkoušku / zkoušky jsou ověřovány či kalibrovány podle platného metrologického řádu TZÚS Praha, zkušebny Brno.

Zrnitost kameniva		
Otvor síta [mm]	Součtové % zůstatků	Souhrnné % propadu
32	0	100
22	0	100
16	4	96
11	26	74
8	54	46
5,6	83	17
4	94	6
2	96	4
Procento jemných částic (f) propadlých sítím 0,063mm		0,9
Tvarový index SI (%)		20

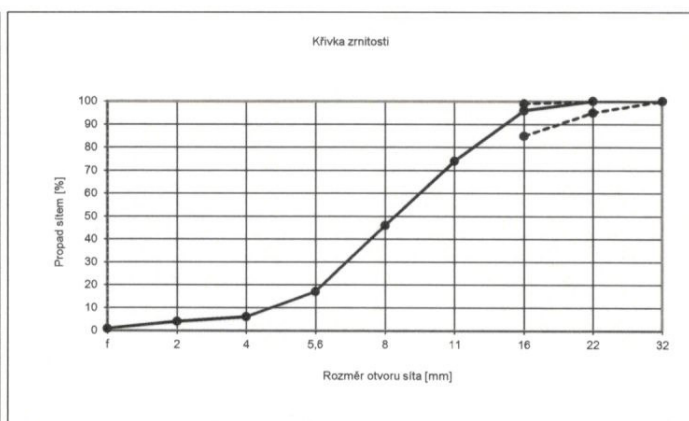

Datum provedení zkoušek: 12.2.2021 - 16.2.2021
Zkoušky provedla: Ludmila Fryštenská
Místo provedení zkoušek: Laboratoř zkušebny, Brno
Protokol vydán dne: 17.02.2021

Počet výtisků: 2
Výtisk číslo: 1

Vypracoval:



Ludmila Fryštenská
zkušební technik - specialista



Schválil:



Ing. Martin Zadelák
vedoucí zkušebny